



ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД
Завод за грађевинске материјале
Лабораторија за асфалт, угљоводонична везива и хидроизолације



ИЗВЕШТАЈ

**О ИСПИТИВАЊУ
БИТУМЕНСКЕ МАСЕ
ТЕРМОВИТ**

ПРОИЗВОЂАЧ: "ТИМ ZOLIRKA" d.o.o. – Шид

Анализа: ВМ-04/17

Наручилац: "ТИМ IZOLIRKA" d.o.o. – Шид

БЕОГРАД
- 2017 -



ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД
БЕОГРАД
Бр. 50-8472
22. 11. 2017. год.
Београд, Булевар Пека Дапчевића 45
фах 48-31

ОПШТИ ПОДАЦИ:

Предмет: ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ БИТУМЕНСКЕ МАСЕ ТЕРМОВИТ
(Анализа ВМ-04/17)

Врста
производа: Битуменска маса ТЕРМОВИТ за термоизолацију и антикорозивну
заштиту топловода

Произвођач: "ТИМ ИЗОЛИРКА" d.o.o., Шид


Наручилац: "ТИМ ИЗОЛИРКА" d.o.o.
ул. Бранка Ерића бр. 7
22240 Шид

Захтев: од 20.10.2017. год.
(Наш бр.: 50-7627 од 24.10.2017. год.)

Извршилац: ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД, БЕОГРАД, Булевар Пека Дапчевића 45
Завод за грађевинске материјале
Лабораторија за асфалт, угљоводонична везива
и хидроизолације

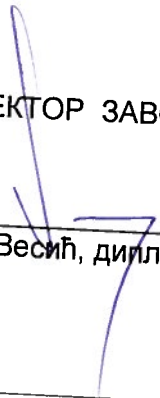
Датум: Новембар, 2017. год.

ШЕФ ЛАБОРАТОРИЈЕ


Др Имре Пап, дипл.инж.технол.



ДИРЕКТОР ЗАВОДА


Ивица Весић, дипл.инж.грађ.

Резултати испитивања односе се искључиво на испитани узорак. Извештај се не сме умножавати, изузев у
целости, без писмене сагласности Шефа Лабораторије за асфалт, угљоводонична везива и хидроизолације.
Укупан број страница Извештаја: 3.

ВМ-04/17



ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ БИТУМЕНСКЕ МАСЕ

Број анализе:	BM-04/17
Наручилац испитивања и број захтева:	"TIM IZOLIRKA" d.o.o. – Шид, од 20.10.2017.год.
Врста материјала	Битуменска маса TERMOBIT за термоизолацију и антикорозивну заштиту топловода
Произвођач:	"TIM IZOLIRKA" d.o.o. – Шид
Ознака узорка:	TERMOBIT
Датум производње:	25.03.2016. год.
Датум и место узорковања:	Доставио Наручилац
Узорковање извршио:	Наручилац
Датум пријема:	23.10.2017. год.
Датум завршетка испитивања:	05.11.2017. год.
Опис узорка:	достављено око 2 kg битуменске масе

Карактеристике	Метода испитивања	Резултати испитивања	Произвођачке спецификације
1. Садржај везива (%)	SRPS U.M8.085:1980* (т. 3.2)	85,3	≥80
2. Садржај пунила (%)		14,7	≤20
3. Тачка размекшања по ПК (°C)	SRPS B.H8.613:1980*	132,0	≥125
4. Постојаност на топлоти	SRPS U.M8.085:1980* (т. 3.8)	Намаз не цури на +120°C.	≥100
5. Запреминска маса (g/cm ³)	SRPS B.H8.618:1981*	0,920	са 0,88
6. Водонепропустљивост (притисак 20 kPa/8 h)	SRPS U.M8.085:1980* (т. 3.11)	Не пропушта воду.	водонепропусно


* повучен стандард

ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА: Испитани узорак битуменске TERMOBIT за термоизолацију и антикорозивну заштиту топловода, произвођача "TIM IZOLIRKA" d.o.o. – Шид, према SRPS U.M8.085:1980 - повучен (Хидроизолациони материјали - Методе испитивања.) испуњава произвођачке спецификације за ову врсту производа.

ИСПИТАЛА:


Јадранка Матејић, хем.техн.

ОБЕРАВА:


Татјана Бошковић дипл.инж.технол.